

к ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. Издание 1990 г.		
Пункт 2.1.4 Пункт 3.2. После последнего абзаца	0,22 %. —	0,22 % (св). для проката, предназначенного для сварных конструкций, — обозначение «св».
См. Изменение № 1, ИУС № 5 — 1991		
C. 43. Пункт 3.1	дополнить словами: «Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение — св».	—
C. 44. Приложение 1	То же, с гарантией свариваемости:	То же, для проката, предназначенного для сварных конструкций (св):

(ИУС № 12 2004 г.)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА****Технические условия**

Rolled plate from carbon steel of general quality.
Specifications

ГОСТ**14637—89****(ИСО 4995—78)**

МКС 77.140.50
ОКП 09 7100

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на толстолистовой горячекатаный прокат из углеродистой стали обыкновенного качества, изготовленный шириной 500 мм и более, толщиной от 4 до 160 мм включительно.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Прокат изготавливают в виде листов и рулона из стали марок Ст0, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5Гпс по ГОСТ 380.

1.2. В зависимости от нормируемых характеристик прокат подразделяют на категории: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Для обозначения категории к обозначению марки добавляют номер категории, например: Ст3пс1, Ст4сп3.

Категорию проката потребитель указывает в заказе. При отсутствии указания категорию выбирает предприятие-изготовитель.

1.3. Прокат изготавливают толщиной:

4—160 мм — листы;

4—12 мм — рулоны.

В части остальных требований к сортаменту прокат должен соответствовать ГОСТ 19903.

1.4. Примеры условных обозначений приведены в приложении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**2.1. Характеристики**

2.1.1. Прокат изготавливают из стали с химическим составом, соответствующим ГОСТ 380.

Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате от плавочного анализа ковшовой пробы не должны превышать допускаемые ГОСТ 380.

2.1.2. Для проката толщиной до 10 мм включительно из стали марок Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп допускается снижение нижнего предела массовой доли одного из элементов — углерода на 0,04 % абс., марганца — на 0,1 % абс. при обеспечении механических свойств, установленных для указанных марок стали.

По требованию потребителя массовая доля кислоторастворимого алюминия в прокате категории 2 толщиной до 5 мм из стали марки Ст3сп, раскисленной алюминием, должна быть не менее 0,02 %.

Массовая доля кремния в прокате категорий 2—6 толщиной до 8 мм включительно, изготовленном из стали марок Ст2пс и Ст3пс, раскисленной не содержащими кремния раскислителями, допускается менее 0,05 % при соблюдении остальных норм и требований к прокату.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.3. По требованию потребителя массовая доля серы в прокате категорий 1—5 из стали всех марок, кроме Ст0, не должна превышать 0,040 %, фосфора — 0,030 %; в прокате категории 6 массовая доля каждого из этих элементов не должна превышать 0,025 %.

2.1.4. В прокате, предназначенном для сварных конструкций, массовая доля углерода не должна превышать 0,22 %.

2.1.5. Категории проката в зависимости от нормируемых характеристик приведены в табл. I.

Таблица 1

Категория	Химический состав	Нормируемая характеристика								Марка стали	
		Ударная вязкость									
		KCU			KCV						
		при температуре, °C	после механического старения	при температуре, °C	0	плюс 20					
плюс 20	минус 20	минус 40									
1	—	+	—	—	—	—	—	—	—	Ст0, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс	
2	+	+	—	—	—	—	—	—	—	Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс	
3	+	+	+	—	—	—	—	—	—	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп	
4	+	+	—	+	—	—	—	—	—	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	
5	+	+	—	+	—	+	—	+	—	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	
6	+	+	—	—	+	+	+	—	—	Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп	

П р и м е ч а н и я:

- Знак «+» означает, что характеристику нормируют, знак «—» — не нормируют.
- Для проката из стали марки Ст0 предел текучести и ударная вязкость не нормируются.
- Прокат категорий 2 и 3 из стали марок Ст3пс и Ст3сп толщиной 5 мм и более, кроме проката, предназначенного для передела на трубы, изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
- Для проката категории 5, предназначенного для передела на трубы, нормируют KCU при температуре минус 20 °C и один из двух других показателей ударной вязкости: KCU после механического старения или KCV при температуре плюс 20 °C.

2.1.6. Прокат категорий 1—5 изготавливают в горячекатаном состоянии, категорий 6 — в упрочненном состоянии.

Для обеспечения требуемых свойств проката всех категорий может применяться термическая обработка.

Допускается изготовление проката категорий 1—5 в упрочненном с прокатного нагрева состоянии или после контролируемой прокатки.

2.1.7. Механические свойства горячекатаного проката при испытании на растяжение и изгиб должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Марка стали	Временное сопротивление σ_s , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_y , Н/мм ² (кгс/мм ²), для толщин, мм				Относительное удлинение δ , %, для толщин, мм			$d=1,5a$	$d=2,5a$
		до 20	св. 20 до 40	св. 40 до 100	св. 100	до 20	св. 20 до 40	св. 40		
		не менее							до 20	св. 20
Ст0	Не менее 300 (31)	—	—	—	—	23	22	20	$d=2,5a$	$d=3,5a$
Ст2кп	320—410 (33—42)	215 (22)	205 (21)	195 (20)	185 (19)	33	32	30	$d=1,5a$	$d=2,5a$
Ст2пс, Ст2сп	330—430 (34—44)	225 (23)	215 (22)	205 (21)	195 (20)	32	31	29		
Ст3кп	360—460 (37—47)	235 (24)	225 (23)	215 (22)	195 (20)	27	26	24		
Ст3пс, Ст3сп	370—480 (38—49)	245 (25)	235 (24)	225 (23)	205 (21)	26	25	23	$d=2,5a$	$d=3,5a$
Ст3Гпс	370—490 (38—50)									
Ст3Гсп	390—570 (40—58)	255 (26)	245 (25)	—	—	23	24	—		
Ст4пс, Ст4сп	410—530 (42—54)	265 (27)	255 (26)	245 (25)	235 (24)	24	23	21	$d=2,5a$	$d=3,5a$
Ст5пс, Ст5сп	490—630 (50—64)	285 (29)	275 (28)	265 (27)	255 (26)	20	19	17	$d=3,5a$	$d=4,5a$
Ст5Гпс	450—590 (46—60)									

2.1.7.1. Допускается превышение верхнего предела временного сопротивления не более чем на 50 Н/мм² (5 кгс/мм²) по сравнению с приведенными в табл. 2 при соблюдении остальных норм, а по согласованию изготовителя с потребителем — без ограничения верхнего предела.

2.1.7.2. По согласованию изготовителя с потребителем значение предела текучести проката толщиной более 20 мм допускается на 10 Н/мм² (1 кгс/мм²) ниже по сравнению с приведенными в табл. 2.

2.1.7.3. Допускается снижение относительного удлинения на 1 % абс. для проката толщиной более 8 мм и на каждый миллиметр уменьшения толщины для проката толщиной 8 мм и менее.

2.1.8. Нормы ударной вязкости КСУ горячекатаного проката категорий 3—5 должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Марка стали	Толщина проката, мм	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс · м/см ²)				Марка стали	Толщина проката, мм	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс · м/см ²)					
		при температуре, °С		после механического старения				при температуре, °С		после механического старения			
		плюс 20	минус 20	—	—			плюс 20	минус 20	—	—		
		не менее						не менее					
Ст3пс, Ст3сп	5—9	78 (8)	39 (4)	39 (4)		Ст3Гсп	5—9	78 (8)	39 (4)	39 (4)			
	10—25	69 (7)	29 (3)	29 (3)			10—30	69 (7)	29 (3)	29 (3)			
	26—40	49 (5)	—	—			31—40	49 (5)	—	—			
Ст3Гпс	5—9	78 (8)	39 (4)	39 (4)		Ст4пс, Ст4сп	5—9	78 (8)	—	—			
	10—30	69 (7)	29 (3)	29 (3)			10—25	59 (6)	—	—			
	31—40	49 (5)	—	—			26—40	39 (4)	—	—			

П р и м е ч а н и е. По согласованию потребителя с изготовителем нормы ударной вязкости устанавливают для толщины 4—9 мм, соответствующие значениям для толщины 5—9 мм.

2.1.9. Механические свойства упрочненного проката при испытаниях на растяжение, изгиб до параллельности сторон и нормы ударной вязкости КСУ должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Толщина проката, мм	Временное сопротивление σ_s , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Предел текучести σ_y , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_{rel} , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс · м/см ²)		Изгиб до параллельности сторон (a — толщина, d — диаметр оправки)
				при температуре, минус 40 °С	после механического старения	
До 20	430 (44)	295 (30)	16	39 (4)	29 (3)	$d=4a$
21—40						$d=5a$

П р и м е ч а н и е. Для проката категорий 1 и 2 ударную вязкость не нормируют.

2.1.5—2.1.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1.10. Нормы ударной вязкости КСУ проката категорий 5 и 6 должны соответствовать приведенным в табл. 5.

2.1.11. Прокат из стали марки Ст3kp категории 3 изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем, при этом нормы ударной вязкости при плюс 20 °С принимают согласно табл. 3 для стали марок Ст3пс и Ст3сп.

2.1.12. На поверхности проката не должно быть рванин, сквозных разрывов, рассечанных пригары и корочек, а также пузырей-воздуший, гармошки, трещин, плен, загрязнений и вкатанной окалины. Допускаются дефекты (рябизна, риски и другие местные дефекты), не выводящие прокат за предельные размеры.

Таблица 5

Категория	Толщина проката, мм	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ² (кгс · м/см ²), при температуре, °С	
		плюс 20	0
5	5—20	34 (3,5)	—
	Св. 20	—	—
6	8—9	—	34 (3,5)
	10—20	—	30 (3,1)
	Св. 20	—	—

П р и м е ч а н и е. Нормы ударной вязкости проката толщиной более 20 мм устанавливают с 01.01.94. Определение значений изготовитель проводит на каждой 20-й партии для набора статистических данных.

С. 4 ГОСТ 14637—89

2.1.13. Устранение поверхностных дефектов проката всех толщин, изготовленного на толстолистовых станах, производят зачисткой. Допускается зачищенные участки проката толщиной более 10 мм заваривать.

Зачистку производят абразивным инструментом или способами, не вызывающими изменений свойств проката.

По требованию потребителя заварка дефектов не допускается.

2.1.14. При удалении дефектов поверхности проката зачисткой допускается уменьшение толщины не более 5 % номинальной сверх минусового предельного отклонения, но не более 3 мм, при этом площадь отдельного зачищенного участка поверхности проката не должна быть более 100 см², суммарная площадь всех зачищенных участков на одном листе — не более 2 % его площади.

2.1.15. При совпадении мест зачистки на обеих сторонах проката допускаемую глубину зачистки определяют как сумму глубины зачисток на каждой стороне проката, которая не превышает предельного отклонения по толщине.

2.1.16. Поверхность зачищенного участка, не предназначенного под заварку, не должна иметь острых кромок.

2.1.17. По требованию потребителя зачистка дефектов на глубину, выводящую толщину проката за предельные размеры, не допускается.

2.1.18. Глубина зачистки под заварку проката толщиной до 120 мм не должна превышать 25 % фактической толщины, проката больших толщин — не более 30 мм.

2.1.19. Наплавленная зона должна перекрывать зачищенный участок не менее чем на 5 мм по контуру и после зачистки не выводить толщину проката за предельные размеры.

Площадь отдельного заваренного участка поверхности проката не должна быть более 25 см², суммарная площадь на одном листе — не более 1 % его площади.

2.1.20. На обрезанных кромках проката не должно быть расслоений, трещин и рванин, а также выводящих за предельные размеры по ширине и длине:

- волосовин и трещин напряжения глубиной более 2 мм и длиной более 25 мм;

- зазубрин глубиной более 2 мм для проката толщиной до 20 мм и 3 мм — проката больших толщин.

На кромках проката не должно быть заусенцев высотой более 2 мм.

2.1.21. Смятие и подгиб кромок после обрезки не должны выводить прокат за предельные отклонения от плоскости по ГОСТ 19903.

2.1.22. На обжатых кромках не должно быть расслоений, рванин, трещин, пузырей-воздуший, плен, загрязнений, вкатанной окалины, волосовин и рисок, выводящих прокат за предельные размеры по ширине.

2.1.23. Глубина дефектов на необрязанной кромке листа или рулона не должна превышать половины предельного отклонения по ширине и не выводить ширину проката за номинальный размер.

2.1.24. Нормы сплошности листов — в соответствии с классами 01, 2 и 3 по ГОСТ 22727.

Контроль прикромочной зоны проводят по требованию потребителя.

2.1.25. По требованию потребителя поверхность проката должна быть очищена от окалины и смазана нейтральным маслом или другим нейтральным консервирующим материалом.

2.1.26. Прокат в рулонах не должен иметь:

- загнутых более чем на 90° боковых кромок;

- скрученных и смятых концов;

- концов неполной ширины по длине, превышающей ширину.

По требованию потребителя концы неполной ширины должны быть обрезаны.

2.1.27. Изготовление составных рулонов, предназначенных для изготовления труб, в том числе со сваркой частей, не допускается.

2.2. Маркировка проката — по ГОСТ 7566 со следующим дополнением.

При маркировке наносят условный номер марки стали (без букв Ст).

Цвет маркировки проката, за исключением категории 6, — в соответствии с ГОСТ 380, категории 6 — красный с желтым.

2.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

2.3. Упаковка проката — по ГОСТ 7566.

2.3.1. Упаковка проката для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — по ГОСТ 15846.

3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка проката — по ГОСТ 7566 со следующими дополнениями.

Прокат принимают партиями. Партия проката, изготовленного из слябов, полученных на машинах непрерывного литья заготовок, должна состоять из проката одной марки стали, одной толщины, одного режима термической или упрочняющей обработки; партия проката из слитков, кроме того, — из одной плавки-ковша.

Размер партии проката из слябов, полученных на машинах непрерывного литья заготовок методом «плавка на плавку», не должен превышать 350 т, а из слябов, полученных отдельными плавками, — массы плавки.

Партия проката, кроме проката из стали марки Ст0, должна состоять из листов и рулонах одной плавки.

Для проката из стали марки Ст0 число плавок в партии не ограничивают.

Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывают обозначение — св.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Каждую партию сопровождают документом о качестве по ГОСТ 7566 с дополнительным указанием:

- категории проката;
- вида и режима обработки — термической или упрочняющей (при проведении);
- точности проката — по толщине, плоскости, серповидности;
- характера кромок;
- качества поверхности, в том числе наличия исправлений поверхностных дефектов заваркой;
- результатов неразрушающего контроля сплошности;
- результатов испытаний на ударный изгиб на образцах с концентратором вида V.

3.3. Для проверки химического состава готового проката объем выборки — по ГОСТ 7565.

3.4. Контроль химического состава готового проката у изготовителя допускается не проводить при обеспечении установленных норм по результатам анализа ковшовой пробы.

3.5. Объем выборки для проверки качества по пп. 2.1.7—2.1.11 должен соответствовать табл. 6.

3.6. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем у изготовителя определение ударной вязкости на образцах с концентратором вида V проводить периодически на каждой 20-й партии.

3.7. Контроль качества поверхности проводят на всех листах и рулонах партии.

Для контроля размеров отбирают от партии 10 %, но не менее 5 шт. листов, рулона — не менее 2 шт.

3.8. По согласованию изготовителя с потребителем проводят контроль сплошности проката. Контроль проводят на всех листах партии или выборочно. При выборочном контроле объем выборки — 10 % листов, но не менее 5 шт.

Сплошность проката в рулонах, а также листов, полученных резкой рулона, не контролируют.

3.9. При получении неудовлетворительных результатов проверки хотя бы по одному показателю, повторную проверку проводят на выборке, отобранный в соответствии с ГОСТ 7566.

При получении неудовлетворительных результатов при периодических испытаниях их переводят в приемосдаточные до получения положительных результатов на трех партиях подряд.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний при выборочном ультразвуковом контроле изготовитель проводит испытания на каждом листе партии.

Таблица 6

Вид проката	Объем выборки проката	
	торчекатаного и упрочненного (кроме термообработанного)	термообработанного
Лист	Два листа	Один лист (из середины садки)
Рулон		Один рулон

П р и м е ч а н и е. Для листов, получаемых резкой рулона, отбирают один лист.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки химического состава пробы отбирают по ГОСТ 7565.

Химический анализ проводят по ГОСТ 22536.0 — ГОСТ 22536.11, ГОСТ 27809, ГОСТ 17745 или другим методам, обеспечивающим необходимую точность анализа.

При возникновении разногласий применяют методы, установленные настоящим стандартом.

4.2. Для проведения механических и технологических испытаний от единицы проката (пл. 3.5 и 3.6) отбирают образцы по ГОСТ 7564:

- один образец — для испытаний на растяжение;
- три образца — для испытаний на ударный изгиб с концентратором вида U;
- три образца — для испытаний на ударный изгиб с концентратором вида V;
- один образец — для испытания на изгиб.

Образцы для испытаний листов и рулона, кроме образцов для испытаний на ударный изгиб типов 11 и 13, вырезают поперек направления прокатки, образцы для испытаний на ударный изгиб типов 11 и 13 — вдоль направления прокатки.

При изготовлении образцов для испытаний на ударный изгиб одну из граней образца, соответствующую поверхности прокатки, оставляют необработанной.

4.3. Испытания на растяжение проводят по ГОСТ 1497.

4.4. Испытания на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454.

Для проката толщиной 4—9 мм — на образцах типа 3 или 13, толщиной 10 мм и более — типа I или II. Для проката толщиной 4—10 мм, изготовленного с отклонением на минусовый допуск, ударную вязкость определяют на образцах толщиной, равной толщине проката.

4.5. Испытания на ударный изгиб после механического старения проводят по ГОСТ 7268.

4.6. Испытание на изгиб проводят по ГОСТ 14019.

4.7. При испытании проката на ударный изгиб не допускается снижение значений ударной вязкости на одном образце более чем на 30 %, при этом среднее значение должно быть не ниже установленных норм.

4.8. Допускается применение неразрушающих, в том числе статистических методов контроля проката при обеспечении точности и достоверности не ниже достигаемых методами, предусмотренными настоящим стандартом.

При разногласиях в оценке качества проката и при периодических испытаниях применяют методы контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9. Контроль сплошности листов — по ГОСТ 22727.

Вид сканирования (сплошное или дискретное линейное) устанавливает изготовитель.

Глубина прикромочной зоны при контроле максимально допустимой протяженности несплошностей должна быть не менее 50 мм.

4.10. Качество поверхности проката контролируют визуально без применения увеличительных приборов. Расслоение контролируют осмотром кромок.

4.11. Для контроля линейных размеров проката применяют универсальные или специальные измерительные приборы и инструмент.

Специальные средства измерения — калибры и шаблоны — должны быть аттестованы в установленном порядке.

Точность применяемых средств измерений должна обеспечивать воспроизведение размеров и предельных отклонений проката, установленных ГОСТ 19903, а в части измерения дефектов — настоящим стандартом.

Отклонения формы проката контролируют по ГОСТ 26877.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


5.1. Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566 со следующим дополнением.

При отгрузке более двух грузовых мест в адрес одного потребителя следует укрупнить грузовые места в соответствии с требованиями ГОСТ 26663.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОКАТА

Схема условного обозначения

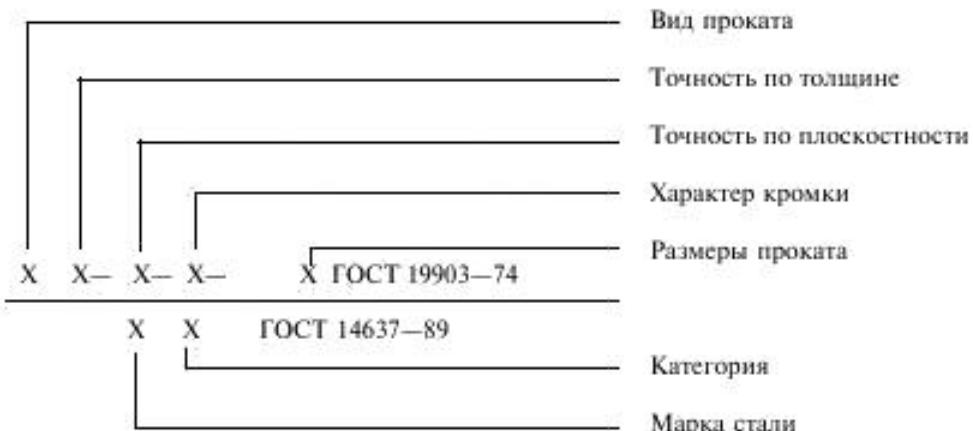

П р и м е ч а н и е. Параметры и характеристики проката, приведенные в схеме, если они не указаны в заказе, устанавливаются изготовителем и в обозначении не приводятся.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й:

Лист повышенной точности (А), особо высокой плоскости (ПО), с обрезанной кромкой (О), размерами 8-1500-12000 мм по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3сп, категории 3 по ГОСТ 14637-89:

Лист A-ПО-О-8-1500-12000 ГОСТ 19903-74
Ст3сп3 ГОСТ 14637-89

То же, с гарантией свариваемости:

Лист A-ПО-О-8-1500-12000 ГОСТ 19903-74
Ст3сп3-св ГОСТ 14637-89

Лист нормальной точности (Б), улучшенной плоскости (ПУ), с обжатой кромкой (К), размерами 26-1000-8000 мм по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3сп, категории 4 по ГОСТ 14637-89:

Лист B-ПУ-К-26-1000-8000 ГОСТ 19903-74
Ст3сп4 ГОСТ 14637-89

Рулон повышенной точности (А), с необрезанной кромкой (НО), размерами 10-1500 мм по ГОСТ 19903-74, из стали марки Ст3пс, категории 3 по ГОСТ 14637-89:

Рулон A-HO-10-1500 ГОСТ 19903-74
Ст3пс3 ГОСТ 14637-89

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgии СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.12.89 № 4023**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 14637—79, ГОСТ 380—71 в части требований к толстолистовому прокату**
- 4. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4995—78 в части проката толщиной до 6 мм включ.**

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 380—94	1.1; 2.1.1; 2.2	ГОСТ 22536.2—87	4.1
ГОСТ 1497—84	4.3	ГОСТ 22536.3—88	4.1
ГОСТ 7268—82	4.5	ГОСТ 22536.4—88	4.1
ГОСТ 7564—97	4.2	ГОСТ 22536.5—87	4.1
ГОСТ 7565—81	3.3; 4.1	ГОСТ 22536.6—88	4.1
ГОСТ 7566—94	2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.9; 5.1	ГОСТ 22536.7—88	4.1
ГОСТ 9454—78	4.4	ГОСТ 22536.8—87	4.1
ГОСТ 14019—80	4.6	ГОСТ 22536.9—88	4.1
ГОСТ 14192—96	2.2.1	ГОСТ 22536.10—88	4.1
ГОСТ 15846—2002	2.3.1	ГОСТ 22536.11—87	4.1
ГОСТ 17745—90	4.1	ГОСТ 22727—88	2.1.24; 4.9
ГОСТ 19903—74	1.3; 2.1.21; 4.11; приложение	ГОСТ 26663—85	5.1
ГОСТ 22536.0—87	4.1	ГОСТ 26877—91	4.11
ГОСТ 22536.1—88	4.1	ГОСТ 27809—95	4.1

- 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**
- 7. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 5—91)**

к ГОСТ 14637—89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
См. Издание 1990 г.		
Пункт 2.1.4 Пункт 3.2. После последнего абзаца	0,22 %. —	0,22 % (св). для проката, предназначенного для сварных конструкций, — обозначение «св».
См. Изменение № 1, ИУС № 5 — 1991		
C. 43. Пункт 3.1	дополнить словами: «Для проката с гарантией свариваемости дополнительно указывается обозначение — св».	—
C. 44. Приложение 1	То же, с гарантией свариваемости:	То же, для проката, предназначенного для сварных конструкций (св):

(ИУС № 12 2004 г.)